中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3767

检测报告

Test Report

报告编号 (Report No.): RTN-UN-2004-4016

样 品 名 称:	锂离子聚合物电池
Sample Name:	Rechargeable Li-ion Polymer Battery
样 品 型 号:	MG50
Sample Model:	MG50
委 托 单 位:	宁德新能源科技有限公司
Consignor:	Ningde Amperex Technology Limited

东莞新能源科技有限公司中心实验室

Dongguan Amperex Technology Limited Central Lab

样品名称 Sample name	锂离子聚合物电池 Rechargeable Li-ion Polymer Battery	测试类别 Test category	委托检测 After testing
样品型号 Sample model	MG50	样品接收日期 Accepted date	2020-04-24
样品规格 Sample specification	3.87V 18.2Wh	测试开始日期 Test start date	2020-05-07
样品数量(个) Sample quantity (pcs.)	48	测试结束日期 Test end date	2020-05-27

委托单位信息 Consignor Information	委托单位 Consignor	宁德新能源科技有限公司 Ningde Amperex Technology Limited		
	委托单位地址 Consignor address	中国福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号 No.1 XinGang Road, Zhangwan Town, JiaoCheng City, Ningde, Fujian Province, P.R. China		
制造商信息 Manufacturer Information	制造商名称 Manufacturer Name	宁德新能源科技有限公司 Ningde Amperex Technology Limited		
	制造商地址 Manufacturer address	中国福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号 No.1 XinGang Road, Zhangwan Town, JiaoCheng City, Ningde, Fujian Province, P.R. China		
	电话号码 Telephone Number	+86-(0)593-258 3888	电子邮箱 E-mail	ND-Reception@ATLBattery.com
	网址 Website	www.atlbattery.com		

测试环境条件 Test environment condition	环境温度：15℃ - 25℃；环境湿度：45%~75% Ambient temperature: 15℃ - 25℃; Ambient humidity: 45%~75%
样品外观 Appearance	银色尼龙/铝/聚丙烯复合膜 Silver nylon/Al/PP compound film
测试方法和判定标准 Test method and criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11 Rev.6/Amend 1, 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11 Rev.6/Amend 1, 38.3
测试项目 Test items	高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、挤压、过度充电、强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge
测试结论 Conclusion	经测试，该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11 Rev.6/Amend 1, 38.3 标准的要求 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11 Rev.6/Amend 1, 38.3

测试人员 Testers	陈超 蔡敏良 (检测人员) (Testers)	
编制人员 Compiler	孙凯旋 (技术员) (Technician)	东莞新能源科技有限公司 中心实验室 Dongguan Amperex Technology Limited Central Lab (签章) (signature) 签发日期：2020年 5 月 27 日
审核 Checker	李平 (测试工程师) (Test Engineer)	
批准 Approval	郭佳丽. 蔡京晶：技术负责人 Cai JingJing: Technical Director 郭佳丽：中心主任 Guo Jiali: Center Director	

样品描述及说明 Sample description and description			
样品名称 Sample name	锂离子聚合物电池 Rechargeable Li-ion Polymer Battery	型号 Model	MG50
额定容量 Rated capacity	4700mAh	标称电压 Nominal voltage	3.87V
化学组分 Chemical composition	钴酸锂-石墨		
测试用充电程序 Test charge program	按照制造商规定的办法进行充电（6A CC to 4.35V, CV to 4A, 4A CC to 4.48V, CV to 660mA）		
测试用放电程序 Test using a program	按照制造商规定的电流进行恒流放电至放电截止电压（4.85A DC to 3.0V）		

测试样品图
Test sample image



图 1：正面
Figure 1: positive

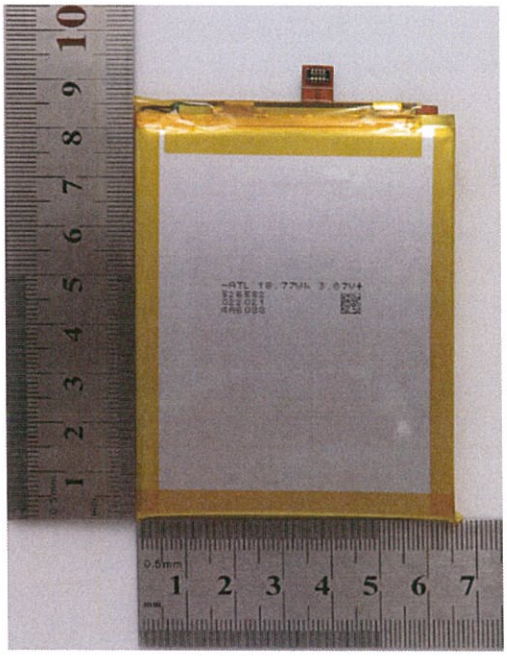


图 2：反面
Figure 2: negative



图 3：标识
Figure 3: Logo

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 Test conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T1; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3 Test 1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T2; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/ Amend 1, 38.3 Test 2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T3; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 /Amend 1, 38.3 Test 3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T4; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 /Amend 1, 38.3 Test 4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外部短路 External short-circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T5; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 /Amend 1, 38.3 Test 5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压/撞击 Crush/Impact	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T6; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 /Amend 1, 38.3 Test 6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过度充电 Overcharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T7; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1 , 38.3 Test 7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》试验 T8; UN Manual of Test and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 /Amend 1, 38.3 Test 8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/

分包测试情况 Subcontracted test condition					
	测试项目 Test items	/			
	分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post code	/
		地址 Address	/	电话 Tel.	/

序号 No.	1	测试项目名称 Name of test items		高度模拟 Altitude simulation				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before test		测试后 After test		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		质量 m_1 (g)	开路电压 U_1 (V)	质量 m_2 (g)	开路电压 U_2 (V)			
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0194	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2820	4.398	68.2716	4.395	0.02%	99.93%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0078	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2351	4.397	68.2248	4.394	0.02%	99.93%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0306	首次完全充电 1cyc fully charged	67.9447	4.396	67.9353	4.393	0.01%	99.93%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0234	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2150	4.398	68.2048	4.395	0.01%	99.93%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0120	首次完全充电 1cyc fully charged	67.8733	4.398	67.8625	4.396	0.02%	99.95%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2043---- --------NVT1AH0826	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.2592	4.401	68.2486	4.398	0.02%	99.93%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0361	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.5147	4.403	68.5031	4.400	0.02%	99.93%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0038	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.1767	4.401	68.1654	4.398	0.02%	99.93%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2043---- --------NVT1AH0814	25 次完全充电 25cyc fully charged	67.9335	4.400	67.9213	4.396	0.02%	99.91%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0520	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.3197	4.403	68.3081	4.399	0.02%	99.91%	O
以下空白								

注: **L**-泄漏; **V**-排气; **D**-解体; **R**-破裂; **F**-起火; **O**-无泄漏，无排气，无解体，无破裂，无起火。

Note: **L**-Leakage, **V**-Venting, **D**-Disassembly, **R**-Rupture, **F**-Fire, **O**- No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire.

序号 No.	2	测试项目名称 Name of test items		温度试验 Thermal test				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before test		测试后 After test		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		质量 m_1 (g)	开路电压 U_1 (V)	质量 m_2 (g)	开路电压 U_2 (V)			
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0194	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2716	4.395	68.2732	4.320	0.00%	98.29%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0078	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2248	4.394	68.2264	4.319	0.00%	98.29%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0306	首次完全充电 1cyc fully charged	67.9353	4.393	67.9362	4.317	0.00%	98.27%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0234	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2048	4.395	68.2070	4.319	0.00%	98.27%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0120	首次完全充电 1cyc fully charged	67.8625	4.396	67.8653	4.320	0.00%	98.27%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2043---- --------NVT1AH0826	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.2486	4.398	68.2529	4.327	-0.01%	98.39%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0361	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.5031	4.400	68.5078	4.327	-0.01%	98.34%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0038	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.1654	4.398	68.1692	4.325	-0.01%	98.34%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2043---- --------NVT1AH0814	25 次完全充电 25cyc fully charged	67.9213	4.396	67.9258	4.323	-0.01%	98.34%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0520	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.3081	4.399	68.3119	4.326	-0.01%	98.34%	O
以下空白								

注: **L**-泄漏; **V**-排气; **D**-解体; **R**-破裂; **F**-起火; **O**-无泄漏，无排气，无解体，无破裂，无起火。

Note: **L**-Leakage, **V**-Venting, **D**-Disassembly, **R**-Rupture, **F**-Fire, **O**- No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire.

序号 No.	3	测试项目名称 Name of test items		振动 Vibration				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before test		测试后 After test		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		质量 m_1 (g)	开路电压 U_1 (V)	质量 m_2 (g)	开路电压 U_2 (V)			
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0194	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2732	4.320	68.2727	4.318	0.00%	99.95%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0078	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2264	4.319	68.2249	4.317	0.00%	99.95%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0306	首次完全充电 1cyc fully charged	67.9362	4.317	67.9343	4.314	0.00%	99.93%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0234	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2070	4.319	68.2056	4.317	0.00%	99.95%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0120	首次完全充电 1cyc fully charged	67.8653	4.320	67.8631	4.318	0.00%	99.95%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2043---- --------NVT1AH0826	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.2529	4.327	68.2500	4.325	0.00%	99.95%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0361	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.5078	4.327	68.5057	4.325	0.00%	99.95%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0038	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.1692	4.325	68.1674	4.323	0.00%	99.95%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2043---- --------NVT1AH0814	25 次完全充电 25cyc fully charged	67.9258	4.323	67.9237	4.321	0.00%	99.95%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0520	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.3119	4.326	68.3104	4.323	0.00%	99.93%	O
以下空白								

注：L-泄漏；V-排气；D-解体；R-破裂；F-起火；O-无泄漏，无排气，无解体，无破裂，无起火。

Note: L-Leakage, **V**-Venting, **D**-Disassembly, **R**-Rupture, **F**-Fire, **O**- No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire.

序号 No.	4	测试项目名称 Name of test items		冲击 Shock				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before test		测试后 After test		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		质量 m_1 (g)	开路电压 U_1 (V)	质量 m_2 (g)	开路电压 U_2 (V)			
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0194	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2727	4.318	68.2721	4.318	0.00%	100.00%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0078	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2249	4.317	68.2242	4.317	0.00%	100.00%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0306	首次完全充电 1cyc fully charged	67.9343	4.314	67.9336	4.314	0.00%	100.00%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0234	首次完全充电 1cyc fully charged	68.2056	4.317	68.2047	4.317	0.00%	100.00%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0120	首次完全充电 1cyc fully charged	67.8631	4.318	67.8622	4.318	0.00%	100.00%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2043---- --------NVT1AH0826	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.2500	4.325	68.2493	4.325	0.00%	100.00%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0361	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.5057	4.325	68.5051	4.325	0.00%	100.00%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0038	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.1674	4.323	68.1670	4.322	0.00%	99.98%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2043---- --------NVT1AH0814	25 次完全充电 25cyc fully charged	67.9237	4.321	67.9232	4.321	0.00%	100.00%	O
8S%SB18C80753%02 11056143ATL2042---- --------NVT1AH0520	25 次完全充电 25cyc fully charged	68.3104	4.323	68.3101	4.323	0.00%	100.00%	O
以下空白								

注：L-泄漏；V-排气；D-解体；R-破裂；F-起火；O-无泄漏，无排气，无解体，无破裂，无起火。

Note: L-Leakage, **V**-Venting, **D**-Disassembly, **R**-Rupture, **F**-Fire, **O**- No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire.

序号 No.	5	测试项目名称 Name of test items	外部短路 External short circuit	
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (℃)	测试结果 Test result	备注 Remark
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0194	首次完全充电 1cyc fully charged	56.1	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0078	首次完全充电 1cyc fully charged	56.5	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0306	首次完全充电 1cyc fully charged	56.3	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0234	首次完全充电 1cyc fully charged	55.8	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0120	首次完全充电 1cyc fully charged	55.5	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2043---------- --NVT1AH0826	25 次完全充电 25cyc fully charged	55.4	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0361	25 次完全充电 25cyc fully charged	56.5	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0038	25 次完全充电 25cyc fully charged	56.4	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2043---------- --NVT1AH0814	25 次完全充电 25cyc fully charged	55.8	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0520	25 次完全充电 25cyc fully charged	55.4	O	/
以下空白				

注：D-解体；R-破裂；F-起火；O-无解体，无破裂，无起火。
Note: D-Disassembly, **R**-Rupture, **F**-Fire, **O**- No disassembly, no rupture & no fire.

序号 No.	6	测试项目名称 Name of test items	挤压 Crush	
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (℃)	测试结果 Test result	备注 Remark
0220214A6850	首次 50%容量 1cyc 50% capacity	25.8	O	/
0220214A7145	首次 50%容量 1cyc 50% capacity	26.1	O	/
0220214A6501	首次 50%容量 1cyc 50% capacity	26.1	O	/
0220214A6831	首次 50%容量 1cyc 50% capacity	26.0	O	/
0220214A6885	首次 50%容量 1cyc 50% capacity	26.0	O	/
0220214A6837	25 次 50%容量 25cyc 50% capacity	25.9	O	/
0220214A6433	25 次 50%容量 25cyc 50% capacity	25.9	O	/
0220214A6508	25 次 50%容量 25cyc 50% capacity	25.9	O	/
0220214A6290	25 次 50%容量 25cyc 50% capacity	25.8	O	/
0220214A6738	25 次 50%容量 25cyc 50% capacity	25.9	O	/
以下空白				

注：D-解体； F-起火；O-无解体，无起火。
Note: **D**-Disassembly, **F**-Fire, **O**- No disassembly, no fire.

序号 No.	7	测试项目名称 Name of test items	过度充电 Overcharge

样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0159	首次完全充电 1cyc fully charged	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0477	首次完全充电 1cyc fully charged	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0165	首次完全充电 1cyc fully charged	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0121	首次完全充电 1cyc fully charged	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0400	25 次完全充电 25cyc fully charged	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0201	25 次完全充电 25cyc fully charged	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0144	25 次完全充电 25cyc fully charged	O	/
8S%SB18C80753%0211 056143ATL2042---------- --NVT1AH0073	25 次完全充电 25cyc fully charged	O	/
以下空白			

注：D-解体； F-起火；O-无解体，无起火。
Note: D-Disassembly, F-Fire, O- No disassembly, no fire.

序号 No.	8	测试项目名称 Name of test items	强制放电 Forced discharge

样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
0220214A6426	首次完全放电 1cyc fully discharged	O	/
0220214A6857	首次完全放电 1cyc fully discharged	O	/
0220214A6325	首次完全放电 1cyc fully discharged	O	/
0220214A7047	首次完全放电 1cyc fully discharged	O	/
0220214A6736	首次完全放电 1cyc fully discharged	O	/
0220214A7020	首次完全放电 1cyc fully discharged	O	/
0220214A6461	首次完全放电 1cyc fully discharged	O	/
0220214A6569	首次完全放电 1cyc fully discharged	O	/
0220214A7017	首次完全放电 1cyc fully discharged	O	/
0220214A6753	首次完全放电 1cyc fully discharged	O	/
0220214A6490	25 次完全放电 25cyc fully discharged	O	/
0220214A6750	25 次完全放电 25cyc fully discharged	O	/
0220214A7006	25 次完全放电 25cyc fully discharged	O	/
0220214A6741	25 次完全放电 25cyc fully discharged	O	/
0220214A6749	25 次完全放电 25cyc fully discharged	O	/
0220214A6566	25 次完全放电 25cyc fully discharged	O	/
0220214A0329	25 次完全放电 25cyc fully discharged	O	/
0220214A2891	25 次完全放电 25cyc fully discharged	O	/
0220214A3519	25 次完全放电 25cyc fully discharged	O	/
0220214A2137	25 次完全放电 25cyc fully discharged	O	/

注：D-解体； F-起火；O-无解体，无起火。
Note: D-Disassembly, F-Fire, O- No disassembly, no fire.

声　明

Statement

1. 检测报告无本实验室公章无效。

   The test report is invalid if not affixed the official seal of the laboratory to it.

2. 检测报告涂改无效。

   The test report is invalid if it is blotted out.

3. 送样委托检测结果，仅对所送样品有效。

   The conclusion of the consignation test is only valid for the provided sample.

4. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。

   Objections to the test report must be submitted to ATL Central Lab within 15 days.

5. 本报告未经本实验室书面许可，不可部分复制。

   This report cannot be partial copied, without the written permission of Amperex Technology Limited Central Lab.

东莞新能源科技有限公司中心实验室

Dong guan Amperex Technology Limited Central Lab

地址: 中国广东省东莞市松山湖科技园工业西路 1 号

Addr.: West Industrial Road 1#, Songshan Lake Industry Park, Dongguan City, Guangdong Province, P. R. China

电话 Tel. : +86-0769-88989149

传真 Fax.: +86-0769-88989483

邮箱 E-mail: Lab-Service@ATLBattery.com

网址 Website : www.atlbattery.com

检测概要

Test Summary

报告编号 Report No.	RTN-UN-2004-4016	报告签发日期 Date of test report	2020-05-29	样品名称 Sample name	锂离子聚合物电池 Rechargeable Li-ion Polymer Battery
样品型号 Sample model	MG50	样品规格 Specification	3.87V 18.2Wh 4700mAh	质量（g） mass (g)	68.2
样品外观 Appearance	银色尼龙/铝/聚丙烯复合膜 Silver nylon/Al/PP compound film				

制造商信息 Manufacturer Information	制造商名称 Manufacturer Name	宁德新能源科技有限公司 Ningde Amperex Technology Limited		
	制造商地址 Manufacturer address	中国福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号 No.1 XinGang Road, Zhangwan Town, JiaoCheng City, Ningde, Fujian Province, P.R. China		
	电话号码 Telephone Number	+86-(0)593-258 3888	电子邮箱 E-mail	ND-Reception@ATLBattery.com
	网址 Website	www.atlbattery.com		
实验室信息 Lab Information	实验室名称 Lab Name	东莞新能源科技有限公司中心实验室 Dongguan Amperex Technology Limited Central Lab		
	实验室地址 Lab address	中国广东省东莞市松山湖科技园工业西路 1 号 West Industrial Road 1#, Songshan Lake Industry Park, Dongguan City, Guangdong Province, P. R. China		
	电话号码 Telephone Number	+86-(0)769-8898 9149	电子邮箱 E-mail	Lab-Service@ATLBattery.com
	网址 Website	www.atlbattery.com		

序号 No.	测试项目名称 Name of test items	检测结果(合格/不合格) Test result (Pass/Fail)	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	合格 Passed	/
5	外部短路 External short-circuit	合格 Passed	/
6	挤压/撞击 Crush/Impact	合格 Passed	/
7	过度充电 Overcharge	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	合格 Passed	/

测试方法和判定标准 Test method and criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11 Rev.6/Amend 1, 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11 Rev.6/Amend 1, 38.3	东莞新能源科技有限公司 中心实验室 Dongguan Amperex Technology Limited Central Lab (签章) (signature)
签名： Signature: 郭佳丽	郭佳丽：中心主任 Guo Jiali: Center Director	签发日期：2020 年 5 月 29 日

Form No.: QF-QSP-LAB-1047-13B