中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748

CMA
230014349552

NO.1123070070

检 测 报 告

Test Report

样品名称：	锂离子聚合物电池 Li3852T44P8HA26650 3.80V 5200mAh 19.76Wh
Name of Sample:	RECHARGEABLE LI-ION POLYMER BATTERY Li3852T44P8HA26650 3.80V 5200mAh 19.76Wh
委托单位:	惠州市豪鹏科技有限公司
Consignor:	Huizhou Highpower Technology Co., Ltd.

上海化工院检验有限公司 检验检测专用章

上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1123070070

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	锂离子聚合物电池 Li3852T44P8HA26650 3.80V 5200mAh 19.76Wh		
	英文 English	RECHARGEABLE LI-ION POLYMER BATTERY Li3852T44P8HA26650 3.80V 5200mAh 19.76Wh		
样品编号 Sample No.	1123070070			
委托单位 Consignor	惠州市豪鹏科技有限公司 Huizhou Highpower Technology Co., Ltd.			
生产单位 Manufacturer	惠州市豪鹏科技有限公司 Huizhou Highpower Technology Co., Ltd.			
检测方法 Test method	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3			
判定标准 Criterion	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3			
样品外观 Appearance	黑色 塑料薄膜外壳 Black Plastic film shell			
样品接受日期 Accepted Date	2023-07-04	检测起迄日期 Test Date	2023-07-10 ～ 2023-08-07	
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;挤压;过充电;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge			
检测结论 Conclusion	经检测，该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 生效日期(Date)： 2023-08-08			
备注 Comment	可充电单电芯电池Rechargeable Single Cell Battery./			
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code	201800

批准 Approver: 许勇　审核 Checker: 陈建峰　编制 Compiler: 周欣

职务 Title: 电化学测试部部长(Head of Electrochemical Testing Department)

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过充电 Overcharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.7 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7&Amend.1 Section 38.3 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/

检测环境条件 Test Environment Condition	环境温度:21℃-24℃;环境湿度:/% Ambient temperature:21℃-24℃;Ambient humidity:/%				
分包检验情况 Subcontracted Test Condition	检测项目 Test Item	/			
	分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
		地址 Address	/	电话 Tel	/

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表1

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 1

NO. 1123070070

序号 No.	1	检测项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.3057	4.30	75.2977	4.30	0.01	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	74.9406	4.34	74.9316	4.34	0.01	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.2569	4.34	75.2484	4.34	0.01	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.2505	4.30	75.2411	4.30	0.01	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.4212	4.33	75.4133	4.33	0.01	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.1153	4.33	75.1068	4.33	0.01	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2827	4.34	75.2748	4.34	0.01	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2792	4.33	75.2725	4.33	0.01	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.1259	4.34	75.1175	4.34	0.01	100.00	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2948	4.34	75.2900	4.34	0.01	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表2
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 2

序号 No.	2	检测项目名称 Name of Test Items		热测试 Thermal test				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.2977	4.30	75.2811	4.25	0.02	98.84	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	74.9316	4.34	74.9163	4.27	0.02	98.39	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.2484	4.34	75.2330	4.27	0.02	98.39	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.2411	4.30	75.2257	4.24	0.02	98.60	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.4133	4.33	75.4000	4.27	0.02	98.61	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.1068	4.33	75.0920	4.26	0.02	98.38	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2748	4.34	75.2607	4.27	0.02	98.39	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2725	4.33	75.2567	4.26	0.02	98.38	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.1175	4.34	75.1026	4.27	0.02	98.39	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2900	4.34	75.2737	4.27	0.02	98.39	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表3

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 3

序号 No.	3	检测项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.2811	4.25	75.2808	4.25	0.00	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	74.9163	4.27	74.9134	4.26	0.00	99.77	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.2330	4.27	75.2324	4.27	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.2257	4.24	75.2229	4.24	0.00	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.4000	4.27	75.3995	4.27	0.00	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.0920	4.26	75.0895	4.25	0.00	99.77	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2607	4.27	75.2577	4.27	0.00	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2567	4.26	75.2537	4.26	0.00	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.1026	4.27	75.0994	4.26	0.00	99.77	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2737	4.27	75.2705	4.27	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表4
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 4

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.2808	4.25	75.2802	4.25	0.00	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	74.9134	4.26	74.9129	4.26	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.2324	4.27	75.2324	4.27	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.2229	4.24	75.2225	4.24	0.00	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	75.3995	4.27	75.3989	4.27	0.00	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.0895	4.25	75.0894	4.25	0.00	100.00	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2577	4.27	75.2573	4.27	0.00	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2537	4.26	75.2534	4.26	0.00	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.0994	4.26	75.0991	4.26	0.00	100.00	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	75.2705	4.27	75.2700	4.27	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting,
No Disassembly,No Rupture & No Fire.

序号 No.	5	检测项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.5	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	57.0	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	57.3	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.1	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.6	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	56.7	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	56.7	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.7	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.2	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	57.4	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。
Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly,No Fire & No Rupture.

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告－附表6
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 6

序号 No.	6	检测项目名称 Name of Test Items	挤压 Crush
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
011	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	24.7	O
012	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	24.9	O
013	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	25.3	O
014	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	25.7	O
015	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	25.4	O
016	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	25.7	O
017	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	25.2	O
018	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	25.2	O
019	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	24.8	O
020	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	25.7	O
以下空白	This space intentionally left blank		


备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	过充电 Overcharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
021	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
022	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
023	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
024	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
025	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
026	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
027	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
028	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

序号 No.	8	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
029	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
030	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
031	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
032	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
033	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
034	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
035	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
036	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
037	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
038	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
039	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
040	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
041	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
042	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
043	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
044	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
045	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
046	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
047	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
048	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

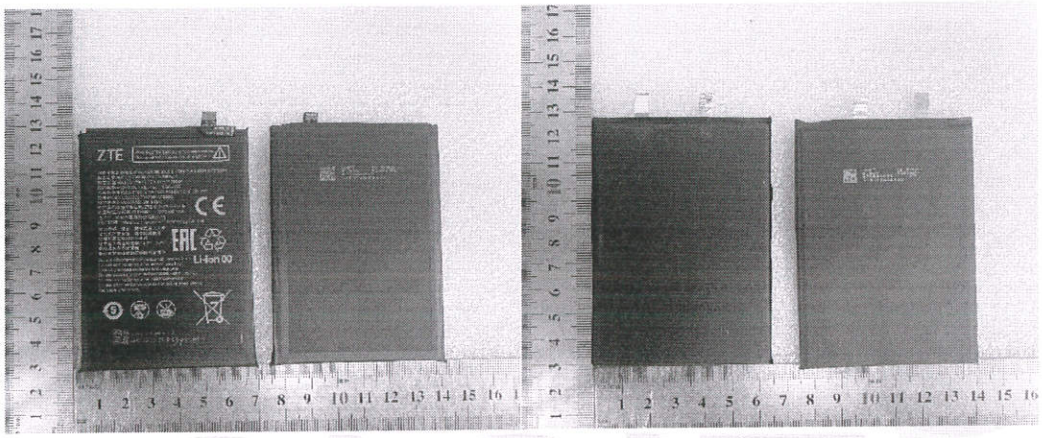


ZTE
Warning:The battery is not removable.
Removal may cause fire or explosion.
锂离子聚合物电池/RECHARGEABLE LI-ION POLYMER BATTERY
额定容量/RATED CAPACITY:5200mAh
额定能量/RATED WATT HOUR:19.76Wh
标称电压/NOMINAL VOLTAGE:3.80V
充电限制电压/LIMITED CHARGE VOLTAGE:4.35V
型号/MODEL:Li3852T44P8HA26650
执行标准/STANDARD:GB 31241
中兴通讯股份有限公司/ZTE CORPORATION
中国制造/MADE IN CHINA 1ICP5/66/100
生产厂:惠州市豪鹏科技有限公司
FACTORY:Huizhou Highpower Technology Co.,Ltd.
禁止拆解、撞击、挤压或投入火中
若出现严重鼓胀，请勿继续使用
请使用原配电池和充电器
请勿置于高温环境中(140°F / 60°C)
电池浸水后禁止使用
禁止金属物体接触或短路电池端子
Do not disassemble,impact,crush,heat or burn
Do not use batteries after severe swelling
Use only original batteries and chargers
Do not expose to high temperature(140°F / 60°C)
Do not use batteries after water immersion
Do not allow metal objects to contact or short circuit the battery terminals
Li-ion 00

报告结束