中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748

170014233963

NO.1119060209

# 检 测 报 告

# Test Report

| | |
|---|---|
| 样品名称： | 锂离子聚合物电池组 KD40 3.8V 3760/4000mAh 14.2/15.2Wh(min/typ) |
| Name of Sample: | Rechargeable Li-ion Polymer Battery KD40 3.8V 3760/4000mAh 14.2/15.2Wh(min/typ) |
| 委托单位: | 飞毛腿（福建）电子有限公司 |
| Consignor: | SCUD(FUJIAN) ELECTRONICS CO.,LTD. |

上海化工院检测有限公司

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

# 声　明

## Statement

1. 检测报告无本实验室公章（或检验检测专用章）无效。
   The test report is invalid if it is not affixed the offical seal of the laboratory to it.
2. 复制检测报告未重新加盖本实验室公章（或检验检测专用章）无效。
   Copies of the test report without the offical seal of the laboratory are invalid.
3. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
   The test report is invalid without the signatures of compiler, checker and approver.
4. 检测报告涂改无效。
   The test report is invalid if it is blotted out.
5. 未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。
   It is forbidden to copy the test report partially without the written approval of the laboratory.
6. 送样委托检测结果，仅对所送样品有效。
   The conclusion of the consignation test is only valid for the provided sample.
7. 本检测报告以中文为准，英文文本（如有）仅为译文，两者发生冲突时，应以中文文本为准。
   The test report has been drafted in Chinese and translated into English (if exist) for convenience only. In the event of discrepancy, the Chines version shall prevail.
8. 除另有说明，检测检验类别都是指委托分析。
   Unless noted otherwise, the test type is consignation test.

地址：上海市云岭东路 345 号　　Address: No.345 East Yunling Road, Shanghai
邮政编码(Post Code)：200062
电话(Tel)：（021）31765555　　传真(Fax)：（021）31015117
网址（web site）：www.ghs.cn
电子信箱(E-mail)：zmh@ghs.cn

# 上海化工院检测有限公司
# 检 测 报 告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1119060209



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 样品名称 Name of Sample | 中文 Chinese | 锂离子聚合物电池组 KD40 3.8V 3760/4000mAh 14.2/15.2Wh(min/typ) | | |
| | 英文 English | Rechargeable Li-ion Polymer Battery KD40 3.8V 3760/4000mAh 14.2/15.2Wh(min/typ) | | |
| 样品编号 Sample No. | 1119060209 | | | |
| 委托单位 Consignor | 飞毛腿（福建）电子有限公司 SCUD(FUJIAN) ELECTRONICS CO.,LTD. | | | |
| 生产单位 Manufacturer | 飞毛腿（福建）电子有限公司 SCUD(FUJIAN) ELECTRONICS CO.,LTD. | | | |
| 检测方法 Test method | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 | | | |
| 判定标准 Criterion | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 | | | |
| 样品外观 Appearance | 黄色，银色双色 铝塑外壳 Yellow and silvery Aluminum-plastics shell | | | |
| 样品接受日期 Accepted Date | 2019-06-17 | 检测起迄日期 Test Date | 2019-06-20 ～ 2019-07-16 | |
| 检测项目 Test Items | 高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;挤压;过充电;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge | | | |
| 检测结论 Conclusion | 经检验，该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 生效日期(Date)：2019-07-18 | | | |
| 备注 Comment | 可充电单电芯电池Rechargeable Single Cell Battery./ | | | |
| 委托单位地址 Consignor Address | / | | 邮政编码 Post Code | 350015 |

批准 Approver: 张小秋　审核 Checker: 陈建峰　编制 Compiler: 傅俊

职务 Title: 副总工程师(Vice chief engineer)

| 序号 No. | 检测项目名称 Name of Test Items | 标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard | 检测结果 Test Result | 本项结论 Conclusion | 备注 Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高度模拟 Altitude simulation | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.1 | 见附表 1 See Appendix 1 | 合格 Passed | / |
| 2 | 热测试 Thermal test | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.2 | 见附表 2 See Appendix 2 | 合格 Passed | / |
| 3 | 振动 Vibration | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.3 | 见附表 3 See Appendix 3 | 合格 Passed | / |
| 4 | 冲击 Shock | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.4 | 见附表 4 See Appendix 4 | 合格 Passed | / |
| 5 | 外短路 External short circuit | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.5 | 见附表 5 See Appendix 5 | 合格 Passed | / |
| 6 | 挤压 Crush | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.6 | 见附表 6 See Appendix 6 | 合格 Passed | / |
| 7 | 过充电 Overcharge | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.7 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.7 | 见附表 7 See Appendix 7 | 合格 Passed | / |
| 8 | 强制放电 Forced discharge | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.8 | 见附表 8 See Appendix 8 | 合格 Passed | / |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测环境条件 Test Environment Condition | 环境温度:22℃-25℃;环境湿度:/% Ambient temperature:22℃-25℃;Ambient humidity:/% | | | | |
| 分包检验情况 Subcontracted Test Condition | 检测项目 Test Item | / | | | |
| | 分包实验室 Subcontracted Laboratory | 名称 Name | / | 邮编 Post Code | / |
| | | 地址 Address | / | 电话 Tel | / |

# 上海化工院检测有限公司
## 检 测 报 告－附表 1

SRICI Testing Co.， Ltd. Test Report—Appendix 1 NO. 1119060209



| 序号 No. | 1 | 检测项目名称 Name of Test Items | | 高度模拟 Altitude simulation | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 试验前 Before | | 试验后 After | | 质量损失 Mass Loss /% | 剩余电压 Residual OCV /% | 其他现象 Other Event |
| | | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | | | |
| 001 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.5194 | 4.35 | 52.5185 | 4.35 | 0.00 | 100.00 | O |
| 002 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.3074 | 4.35 | 52.3070 | 4.35 | 0.00 | 100.00 | O |
| 003 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.3911 | 4.35 | 52.3911 | 4.35 | 0.00 | 100.00 | O |
| 004 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.6780 | 4.35 | 52.6781 | 4.35 | 0.00 | 100.00 | O |
| 005 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.7386 | 4.35 | 52.7378 | 4.35 | 0.00 | 100.00 | O |
| 006 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.4836 | 4.35 | 52.4828 | 4.35 | 0.00 | 100.00 | O |
| 007 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.0448 | 4.34 | 52.0436 | 4.34 | 0.00 | 100.00 | O |
| 008 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.5212 | 4.35 | 52.5205 | 4.35 | 0.00 | 100.00 | O |
| 009 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.4096 | 4.35 | 52.4086 | 4.35 | 0.00 | 100.00 | O |
| 010 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.8664 | 4.35 | 52.8657 | 4.35 | 0.00 | 100.00 | O |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

# 上海化工院检测有限公司
# 检 测 报 告－附表 2

SRICI Testing Co.， Ltd. Test Report—Appendix 2 NO. 1119060209



| 序号 No. | 2 | 检测项目名称 Name of Test Items | | 热测试 Thermal test | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 试验前 Before | | 试验后 After | | 质量损失 Mass Loss /% | 剩余电压 Residual OCV /% | 其他现象 Other Event |
| | | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | | | |
| 001 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.5185 | 4.35 | 52.5054 | 4.27 | 0.02 | 98.16 | O |
| 002 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.3070 | 4.35 | 52.2949 | 4.27 | 0.02 | 98.16 | O |
| 003 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.3911 | 4.35 | 52.3779 | 4.27 | 0.03 | 98.16 | O |
| 004 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.6781 | 4.35 | 52.6641 | 4.27 | 0.03 | 98.16 | O |
| 005 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.7378 | 4.35 | 52.7255 | 4.27 | 0.02 | 98.16 | O |
| 006 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.4828 | 4.35 | 52.4707 | 4.28 | 0.02 | 98.39 | O |
| 007 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.0436 | 4.34 | 52.0320 | 4.27 | 0.02 | 98.39 | O |
| 008 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.5205 | 4.35 | 52.5082 | 4.28 | 0.02 | 98.39 | O |
| 009 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.4086 | 4.35 | 52.3973 | 4.28 | 0.02 | 98.39 | O |
| 010 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.8657 | 4.35 | 52.8540 | 4.28 | 0.02 | 98.39 | O |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。

Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

# 上海化工院检测有限公司
## 检 测 报 告－附表 3

SRICI Testing Co.， Ltd. Test Report—Appendix 3 NO. 1119060209



| 序号 No. | 3 | 检测项目名称 Name of Test Items | | 振动 Vibration | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 试验前 Before | | 试验后 After | | 质量损失 Mass Loss /% | 剩余电压 Residual OCV /% | 其他现象 Other Event |
| | | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | | | |
| 001 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.5054 | 4.27 | 52.5057 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 002 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.2949 | 4.27 | 52.2956 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 003 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.3779 | 4.27 | 52.3785 | 4.26 | 0.00 | 99.77 | O |
| 004 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.6641 | 4.27 | 52.6648 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 005 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.7255 | 4.27 | 52.7263 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 006 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.4707 | 4.28 | 52.4709 | 4.27 | 0.00 | 99.77 | O |
| 007 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.0320 | 4.27 | 52.0331 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 008 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.5082 | 4.28 | 52.5088 | 4.26 | 0.00 | 99.53 | O |
| 009 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.3973 | 4.28 | 52.3976 | 4.28 | 0.00 | 100.00 | O |
| 010 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.8540 | 4.28 | 52.8545 | 4.27 | 0.00 | 99.77 | O |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

# 上海化工院检测有限公司
## 检 测 报 告－附表 4

SRICI Testing Co.， Ltd. Test Report—Appendix 4 NO. 1119060209



| 序号 No. | 4 | 检测项目名称 Name of Test Items | | 冲击 Shock | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 试验前 Before | | 试验后 After | | 质量损失 Mass Loss /% | 剩余电压 Residual OCV /% | 其他现象 Other Event |
| | | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | 质量 Mass /g | 开路电压 OCV /V | | | |
| 001 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.5057 | 4.27 | 53.5048 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 002 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.2956 | 4.27 | 53.2953 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 003 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.3785 | 4.26 | 53.3776 | 4.26 | 0.00 | 100.00 | O |
| 004 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.6648 | 4.27 | 52.6642 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 005 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 52.7263 | 4.27 | 52.7256 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 006 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.4709 | 4.27 | 52.4702 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 007 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.0331 | 4.27 | 52.0328 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 008 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.5088 | 4.26 | 52.5083 | 4.26 | 0.00 | 100.00 | O |
| 009 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.3976 | 4.28 | 52.3968 | 4.28 | 0.00 | 100.00 | O |
| 010 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 52.8545 | 4.27 | 52.8537 | 4.27 | 0.00 | 100.00 | O |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

# 上海化工院检测有限公司
## 检 测 报 告－附表 5

SRICI Testing Co.， Ltd. Test Report—Appendix 5 NO. 1119060209



| 序号 No. | 5 | 检测项目名称 Name of Test Items | 外短路 External short circuit |
|---|---|---|---|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃ | 其他现象 Other Event |
| 001 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 57.5 | O |
| 002 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 57.6 | O |
| 003 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 57.9 | O |
| 004 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 58.1 | O |
| 005 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | 58.4 | O |
| 006 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 58.3 | O |
| 007 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 57.3 | O |
| 008 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 57.5 | O |
| 009 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 57.4 | O |
| 010 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | 57.9 | O |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

备注：D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。

Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly,No Fire & No Rupture.

# 上海化工院检测有限公司
## 检 测 报 告－附表 6

SRICI Testing Co.， Ltd. Test Report—Appendix 6 NO. 1119060209



| 序号 No. | 6 | 检测项目名称 Name of Test Items | 挤压 Crush |
|---|---|---|---|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃ | 其他现象 Other Event |
| 011 | 1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity | 23.1 | O |
| 012 | 1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity | 22.8 | O |
| 013 | 1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity | 23.2 | O |
| 014 | 1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity | 23.3 | O |
| 015 | 1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity | 23.1 | O |
| 016 | 25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity | 23.1 | O |
| 017 | 25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity | 23.1 | O |
| 018 | 25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity | 23.0 | O |
| 019 | 25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity | 23.3 | O |
| 020 | 25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity | 23.3 | O |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.


| 序号 No. | 7 | 检测项目名称 Name of Test Items | 过充电 Overcharge |
|---|---|---|---|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 其他现象 Other Event | |
| 021 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | O | |
| 022 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | O | |
| 023 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | O | |
| 024 | 1CYC完全充电 1CYC Fully charged | O | |
| 025 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | O | |
| 026 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | O | |
| 027 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | O | |
| 028 | 25CYC完全充电 25CYC Fully charged | O | |
| 以下空白 | This space intentionally left blank | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

| 序号 No. | 8 | 检测项目名称 Name of Test Items | 强制放电 Forced discharge |
|---|---|---|---|
| 样品编号 Sample No. | 样品状态 Sample Status | 其他现象 Other Event | |
| 029 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | O | |
| 030 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | O | |
| 031 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | O | |
| 032 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | O | |
| 033 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | O | |
| 034 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | O | |
| 035 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | O | |
| 036 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | O | |
| 037 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | O | |
| 038 | 1CYC完全放电 1CYC Fully discharged | O | |
| 039 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | O | |
| 040 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | O | |
| 041 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | O | |
| 042 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | O | |
| 043 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | O | |
| 044 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | O | |
| 045 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | O | |
| 046 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | O | |
| 047 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | O | |
| 048 | 25CYC完全放电 25CYC Fully discharged | O | |

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

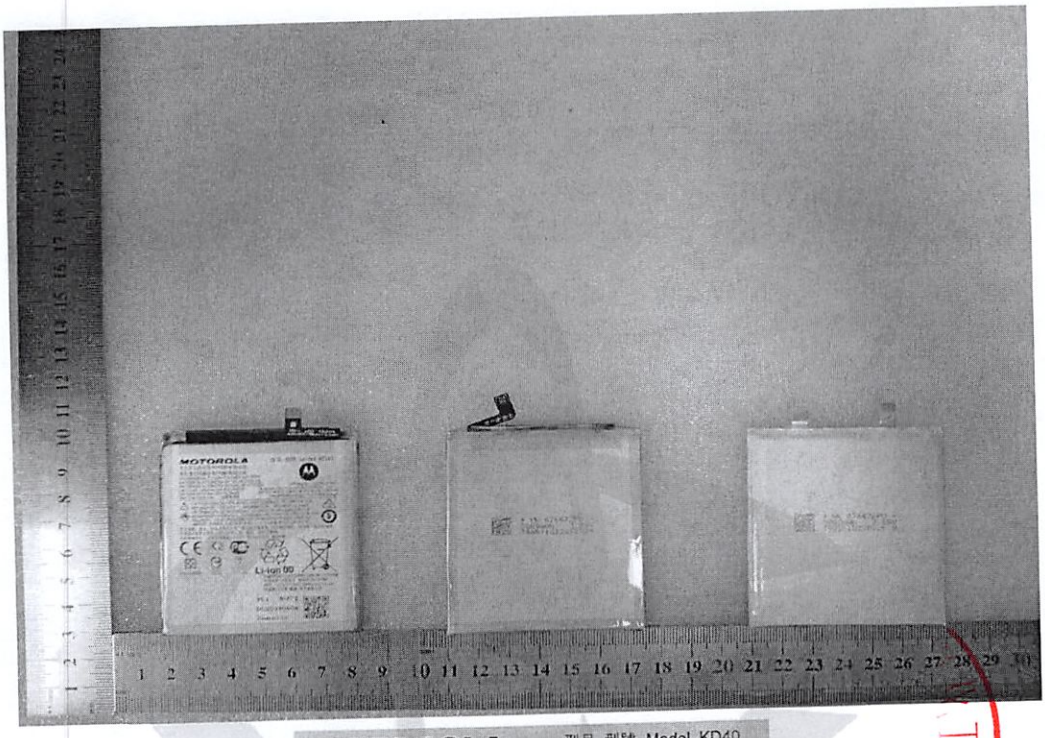

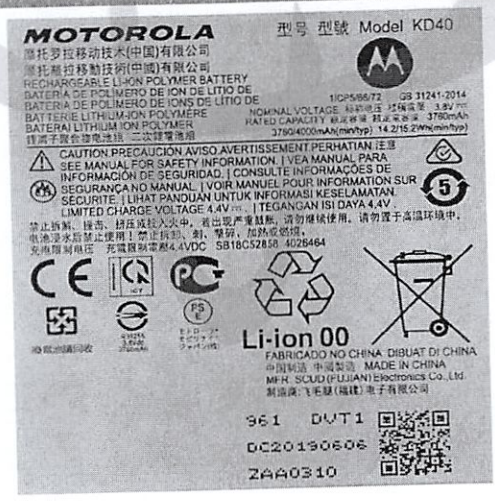
MOTOROLA
型号 型號 Model KD40
摩托罗拉移动技术(中国)有限公司
摩托羅拉移動技術(中國)有限公司
RECHARGEABLE LI-ION POLYMER BATTERY
BATERIA DE POLÍMERO DE ION DE LITIO DE
BATERIA DE POLÍMERO DE IONS DE LÍTIO DE
BATTERIE LITHIUM-ION POLYMÈRE
BATERAI LITHIUM ION POLYMER
锂离子聚合物电池 二次鋰電池組
IEC62133 GB 31241-2014
NOMINAL VOLTAGE 3.8V
RATED CAPACITY 3780mAh
3780/4000mAh(min/typ) 14.2/15.2Wh(min/typ)
CAUTION.PRECAUCIÓN.AVISO.AVERTISSEMENT.PERHATIAN.注意
SEE MANUAL FOR SAFETY INFORMATION. | VEA MANUAL PARA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. | CONSULTE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA NO MANUAL. | VOIR MANUEL POUR INFORMATION SUR SÉCURITÉ. | LIHAT PANDUAN UNTUK INFORMASI KESELAMATAN.
LIMITED CHARGE VOLTAGE 4.4V ⎓ | TEGANGAN ISI DAYA 4.4V ⎓
禁止拆解、锤击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿置于高温环境中。
电池浸水后禁止使用！禁止拆卸、刺、撞碎、加热或燃烧。
充电限制电压 充電限制電壓4.4VDC SB18C52858 4026464
Li-ion 00
FABRICADO NO CHINA. DIBUAT DI CHINA
中国制造 中國製造 MADE IN CHINA
MFR: SCUD (FUJIAN) Electronics Co.,Ltd.
制造商：飞毛腿(福建)电子有限公司
961 DUT1
DC2019060B
ZAA0310

***报告结束***